# 3-5 テープぎわのハガレ

## 現 象

●2トーンカラーやストライプを入れ、マスキングを取った時、そのテープに塗膜が引張られ境い目がハガレる。

## 原 因

●塗膜の乾燥不足･旧塗膜のサンディング不足等による付着性不良。

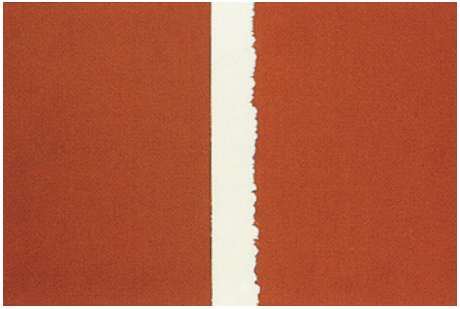

### 塗装作業による要因

【 旧塗膜のサンディング不足 】
【 塗膜が薄い 】
【 テープはがし時間が遅い 】
【 脱脂不足 】

### 材料･使用誤りによる要因

【 シンナーの蒸発が速い 】
【 シンナーの溶解力が弱い 】
【 テープの選定誤り(クレープテープなど) 】

### 対 策

●塗装面(特に新車焼付塗膜)をサンドペーパーで研ぎ(モールぎわなど研ぎにくい箇所はブラシと研磨剤を用いる)、脱脂を完全にしてから塗装する。
●テープはがしは指触乾燥後すみやかに行い、はがす時は塗面と平行又はやや外向きにゆっくりとはがす。

### 処 置

●ハガレた塗面の段付きを研ぎ落とし、再塗装する。